

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Sable 0/2 Concassé Lavé

Alluvionnaire
Concassé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	2
---	---

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Cat A (01/01/2020)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	Ecs	f	FM	MB	W
Etendue e		15	15	15	15	10				10	0.6		
V.S.S.+U		13	26	45	71	97				11.00		2.00	
V.S.S.	3.0	13	25	45	70	95				10.00		1.50	
V.S.I.		3	10	30	55	85	98	100					
V.S.I.-U		3	9	30	54	83	97						

Partie informative

Résultats de production

			du 23/06/20 au 22/09/20												
	Date	Libellé Produit	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	FM	MB	W
LABO-2026CL02	23/06/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.8	7	17	36	61	92	100	100		1.76	2.88	0.25	5.5
LABO-2027CL02	30/06/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	7	17	33	60	93	100	100		1.38	2.90	0.25	5.5
LABO-2028CL02	07/07/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.6	7	16	32	59	92	100	100	31	1.57	2.95	0.25	5.5
LABO-2029CL02	16/07/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.6	7	16	33	59	92	100	100		1.55	2.92	0.25	5.3
LABO-2030CL02	16/07/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.6	7	17	34	63	92	100	100		1.63	2.87	0.25	4.7
LABO-2031CL02	28/07/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	7	15	32	60	91	100	100		1.42	2.95	0.25	5.5
LABO-2032CL02	04/08/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	7	16	33	60	92	100	100	31	1.36	2.93	0.25	4.7
LABO-2033CL02	11/08/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.6	7	17	34	61	93	100	100		1.56	2.87	0.25	5.3
LABO-2034CL02	17/08/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.3	6	16	34	60	91	100	100		1.30	2.93	0.25	5.2
LABO-2035CL02	25/08/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.6	5	16	34	60	90	100	100		1.64	2.95	0.25	5.1
LABO-2036CL02	02/09/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.5	7	16	33	61	91	100	100	32	1.52	2.92	0.25	5.7
LABO-2037CL02	08/09/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.6	7	17	35	61	91	100	100		1.65	2.89	0.25	5.4
LABO-2038CL02	15/09/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.5	7	17	34	59	92	100	100		1.45	2.91	0.25	4.9
LABO-2039CL02	22/09/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	7	16	32	59	91	100	100		1.44	2.94	0.25	4.3
LABO-2040CL02	22/09/2020	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.7	7	16	32	59	91	100	100		1.67	2.96	0.25	5.0


Maximum	1.8	7	17	36	63	93	100	100	32	1.76	2.96	0.25	5.7
Xf+1.25xEcart-types	1.7	7	17	35	61	93	100	100		1.69	2.96	0.25	5.7
Moyenne Xf	1.5	7	16	33	60	92	100	100	31	1.53	2.92	0.25	5.2
Xf-1.25xEcart-types	1.4	6	16	32	59	91	100	100		1.36	2.88	0.25	4.7
Minimum	1.3	5	15	32	59	90	100	100	31	1.30	2.87	0.25	4.3
Ecart-type	0.13	0.5	0.6	1.2	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.130	0.030	0.000	0.40
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	3	15	15	15	15
Coeff.de variation	8.58	7.73	3.94	3.56	1.74	0.88	0.00	0.00		8.58	1.04	0.00	7.36
Catégorie NF P18545 / 10		A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Sable 0/2 Concassé Lavé

Alluvionnaire

Concassé Lavé

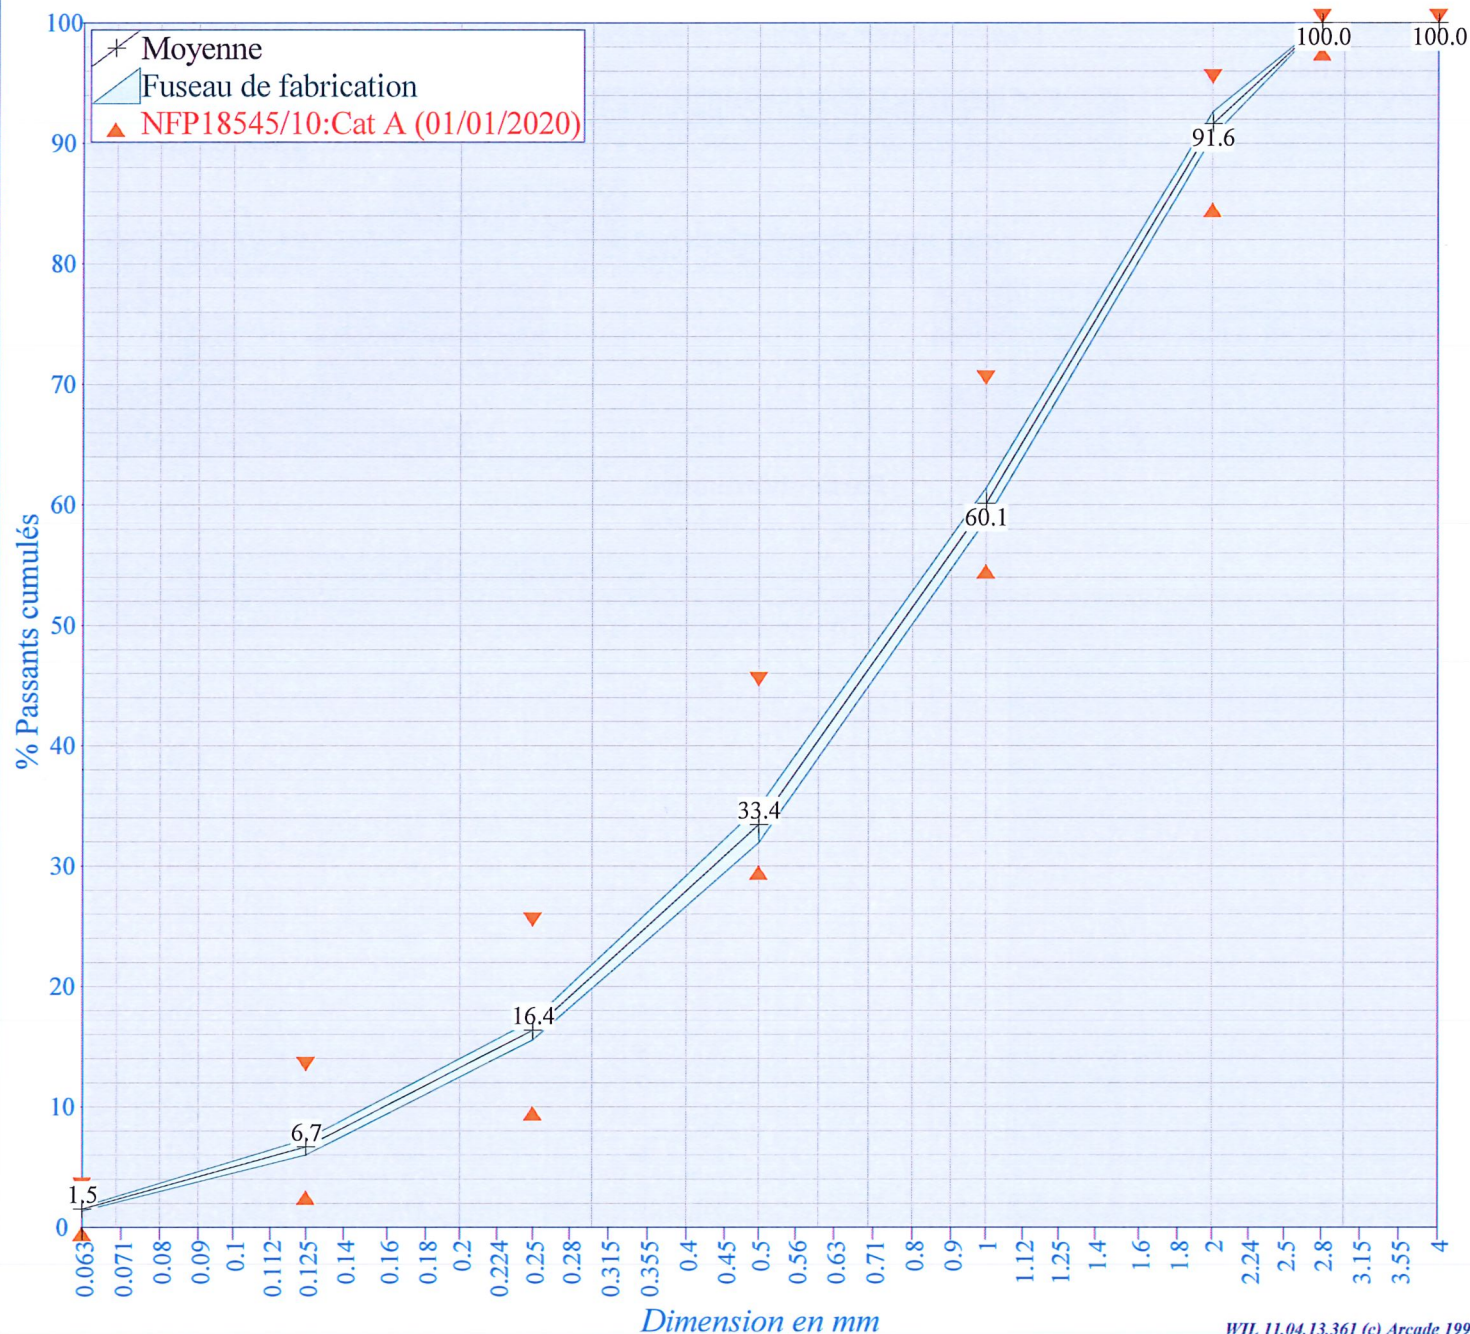

WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LE LABORATOIRE D. GIRARD

TEGRAL S.A.S
Route de Bantzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58