

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM
Granulats : SABLON
Alluvionnaire

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	0.5
---	-----

Norme

EN 13139 Granulats pour mortiers

Catégorie

Réf (01/01/2018)


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	W	SEM
Etendue e										
V.S.S.+U		57		100				2.25		
V.S.S.	30.0	55	85	100	100	100		2.10		
V.S.I.	15.0	25	50	80	90	100		0.60		
V.S.I.-U		23		80				0.45		

Partie informative
Résultats de production

du 03/04/18 au 20/10/20

Date	Libellé Produit	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	W	SEM	
LABO-1820TR00	03/04/2018	SABLON	16.2	29	64	99	100	100	100	1.09	11.1	20
LABO-1949TBR00	02/12/2019	SABLON	23.6	42	70	98	99	100	100	0.90	7.2	49
LABO-2017TR00	21/04/2020	SABLON	17.1	32	66	99	100	100	100	1.03	9.3	17
LABO-2043TR00	20/10/2020	SABLON	24.0	46	71	99	100	100	100	0.83	11.6	43

Maximum	24.0	46	71	99	100	100	100	100	1.09	11.6	
Fuseau de fabrication Inconnu	20.2	38	68	99	100	100	100	100	0.96	9.8	
Moyenne Xf	20.2	38	68	99	100	100	100	100	0.96	9.8	
Fuseau de fabrication Inconnu	20.2	38	68	99	100	100	100	100	0.96	9.8	
Minimum	16.2	29	64	98	99	100	100	100	0.83	7.2	
Ecart-type	4.17	8.2	3.8	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.120	2.00	
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Coeff.de variation	20.63	21.76	5.58	0.41	0.46	0.00	0.00	0.00	12.14	20.48	
Catégorie EN13139			FF		FF				FF		

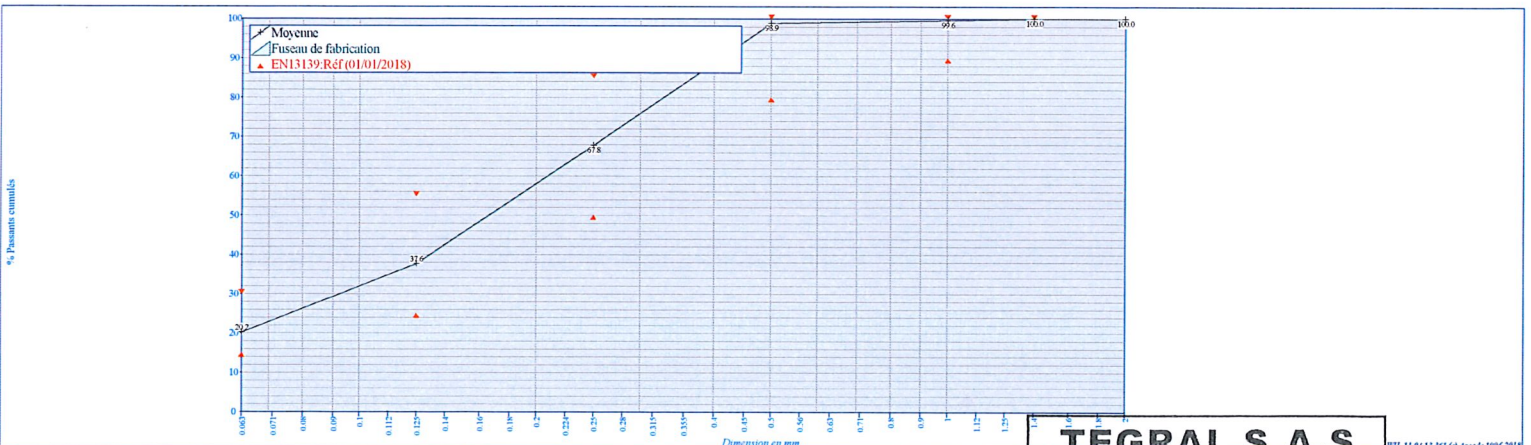

TEGRAL S.A.S
LE LABORATOIRE GIRARD
Route de Baldersheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58