

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Sable 0/2 Concassé Lavé

Alluvionnaire
Concassé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Cat A (01/01/2020)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	FM	MB	W
Etendue e		15	15	15	15	10				10	0.6		
V.S.S.+U		13	26	45	71	97				11.00		2.00	
V.S.S.	3.0	13	25	45	70	95				10.00		1.50	
V.S.I.		3	10	30	55	85	98	100					
V.S.I.-U		3	9	30	54	83	97						

Partie informative


Résultats de production

du 22/06/21 au 28/09/21

	Date	Libellé Produit	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	FM	MB	W
LABO-2125CL02	22/06/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	7	21	37	63	93	100	100		1.38	2.79	0.25	6.0
LABO-2126CL02	29/06/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.5	8	21	38	63	93	100	100		1.50	2.78	0.25	6.2
LABO-2127CL02	06/07/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.3	7	21	38	63	93	100	100	31	1.35	2.78	0.25	6.3
LABO-2128CL02	13/07/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	7	22	38	63	93	100	100		1.40	2.77	0.25	5.8
LABO-2129CL02	20/07/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.5	7	21	38	63	94	100	100		1.50	2.77	0.25	5.2
LABO-2130CL02	27/07/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.5	4	19	37	63	92	100	100		1.53	2.85	0.25	5.8
LABO-2131CL02	03/08/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.6	9	23	40	64	93	100	100	31	1.55	2.71	0.25	6.6
LABO-2132CL02	10/08/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	7	20	37	63	92	100	100		1.42	2.81	0.25	6.1
LABO-2133CL02	17/08/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.5	7	18	36	63	93	100	100		1.51	2.84	0.25	6.2
LABO-2134CL02	24/08/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	8	20	38	62	91	100	100		1.39	2.81	0.25	4.6
LABO-2135CL02	31/08/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	9	23	39	65	93	100	100		1.40	2.72	0.25	5.4
LABO-2136CL02	07/09/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	8	21	40	64	93	100	100	32	1.42	2.74	0.25	5.0
LABO-2137CL02	14/09/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.5	8	21	37	63	92	100	100		1.47	2.79	0.25	4.8
LABO-2138CL02	21/09/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.4	8	21	37	63	93	100	100		1.40	2.79	0.25	5.2
LABO-2139CL02	28/09/2021	Sable 0/2 Concassé Lavé	1.3	8	21	37	63	93	100	100		1.28	2.79	0.25	7.5

Maximum	1.6	9	23	40	65	94	100	100	32	1.55	2.85	0.25	7.5
Xf+1.25xEcart-types	1.5	9	22	39	64	94	100	100		1.53	2.83	0.25	6.7
Moyenne Xf	1.4	7	21	38	63	93	100	100	31	1.43	2.78	0.25	5.8
Xf-1.25xEcart-types	1.3	6	19	36	62	92	100	100		1.34	2.73	0.25	4.8
Minimum	1.3	4	18	36	62	91	100	100	31	1.28	2.71	0.25	4.6
Ecart-type	0.07	1.2	1.3	1.2	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.070	0.040	0.000	0.80
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	3	15	15	15	15
Coeff.de variation	5.20	15.94	6.11	3.28	1.04	0.74	0.00	0.00		5.20	1.43	0.00	13.10
Catégorie NFP18545/10		A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM
Granulats : Sable 0/2 Concassé Lavé
Alluvionnaire
Concassé Lavé

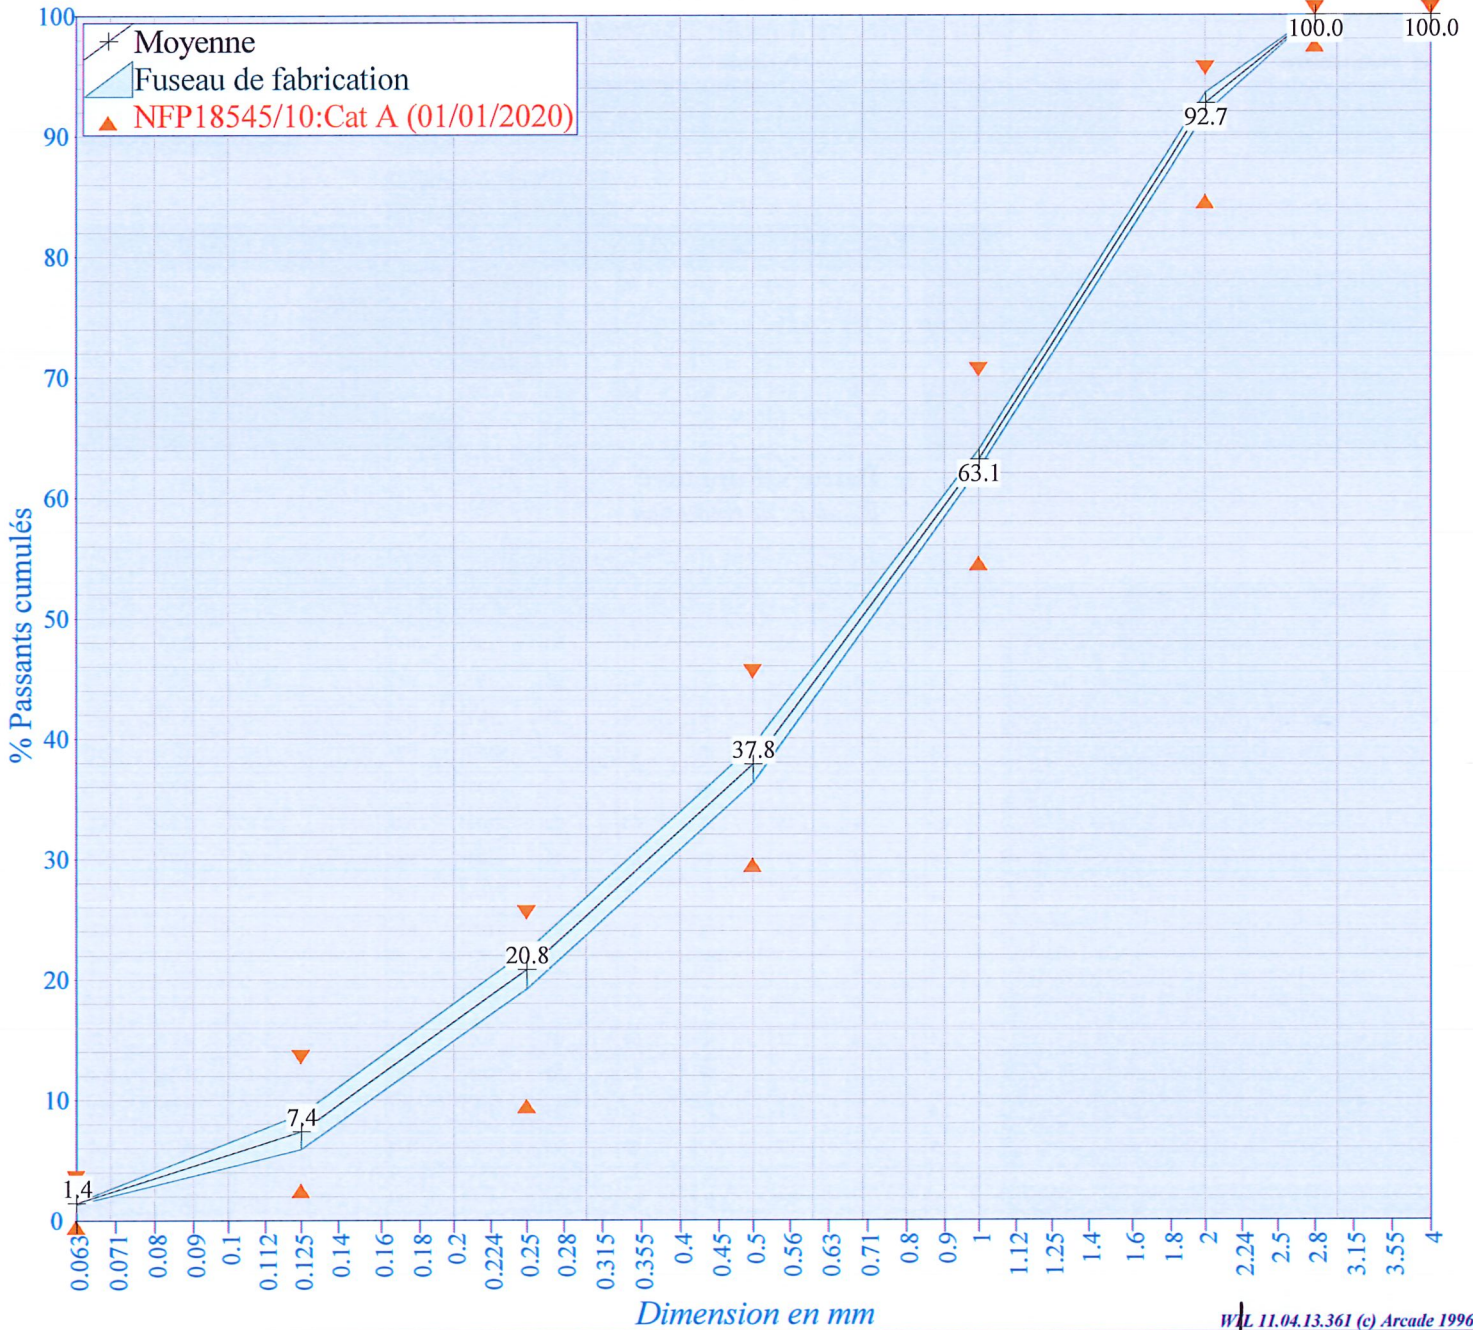

W/L 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

TEGRAL SABLIERE
LE LABORATOIRE D. GIRARD
Route de Baldersheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 42 88
Fax 03 89 56 46 58