

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravier 2/4 concassé lavé

Alluvionnaire
Concassé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2	4
---	---

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Cat I (01/01/2016)

	0.063	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4D 5.6	2D 8	f	W	SEM
Etendue e			10	30	10					
V.S.S.+U	0.8	6	25	82	100			1.30		
V.S.S.	0.5	5	20	70	95			1.00		
V.S.I.			10	40	85	98	100			
V.S.I.-U			5	28	80	97				

Partie informative

Résultats de production

du 22/06/21 au 28/09/21

	Date	Libellé Produit	0.063	1	2	2.8	4	5.6	8	f	W	SEM
LABO-2125CL04	22/06/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	1	16	50	88	100	100	0.11	2.9	25
LABO-2126CL04	29/06/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.2	1	16	54	93	100	100	0.16	2.8	26
LABO-2127CL04	06/07/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.2	1	18	50	91	100	100	0.22	2.9	27
LABO-2128CL04	13/07/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.2	1	14	48	89	100	100	0.16	3.1	28
LABO-2129CL04	20/07/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	1	17	49	89	100	100	0.11	2.9	29
LABO-2130CL04	27/07/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	1	16	51	91	100	100	0.13	3.4	30
LABO-2131CL04	03/08/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	1	18	55	91	100	100	0.14	4.0	31
LABO-2132CL04	10/08/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	0	14	48	90	100	100	0.14	3.1	32
LABO-2133CL04	17/08/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.2	2	16	51	92	100	100	0.21	2.9	33
LABO-2134CL04	24/08/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.2	1	15	52	93	100	100	0.16	2.3	34
LABO-2135CL04	31/08/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.2	1	16	52	93	100	100	0.17	2.7	35
LABO-2136CL04	07/09/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	1	15	50	91	100	100	0.14	2.4	36
LABO-2137CL04	14/09/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.2	1	14	48	87	100	100	0.21	3.5	37
LABO-2138CL04	22/09/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	1	17	51	91	100	100	0.08	3.2	38
LABO-2139CL04	28/09/2021	Gravier 2/4 concassé lavé	0.1	1	19	55	92	100	100	0.12	2.4	39


Maximum	0.2	2	19	55	93	100	100	0.22	4.0		
Nf+1.25xEcart-types	0.2	2	18	54	93	100	100	0.20	3.5		
Moyenne Xf	0.2	1	16	51	91	100	100	0.15	3.0		
Nf-1.25xEcart-types	0.1	1	14	48	88	100	100	0.10	2.4		
Minimum	0.1	0	14	48	87	100	100	0.08	2.3		
Ecart-type	0.04	0.3	1.4	2.3	1.8	0.0	0.0	0.040	0.40		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Coeff.de variation	26.41	24.68	8.64	4.43	2.02	0.00	0.00	26.41	14.58		
Catégorie NFP18545/08		I	I	I	I	I	I	I			

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravier 2/4 concassé lavé

Alluvionnaire

Concassé Lavé

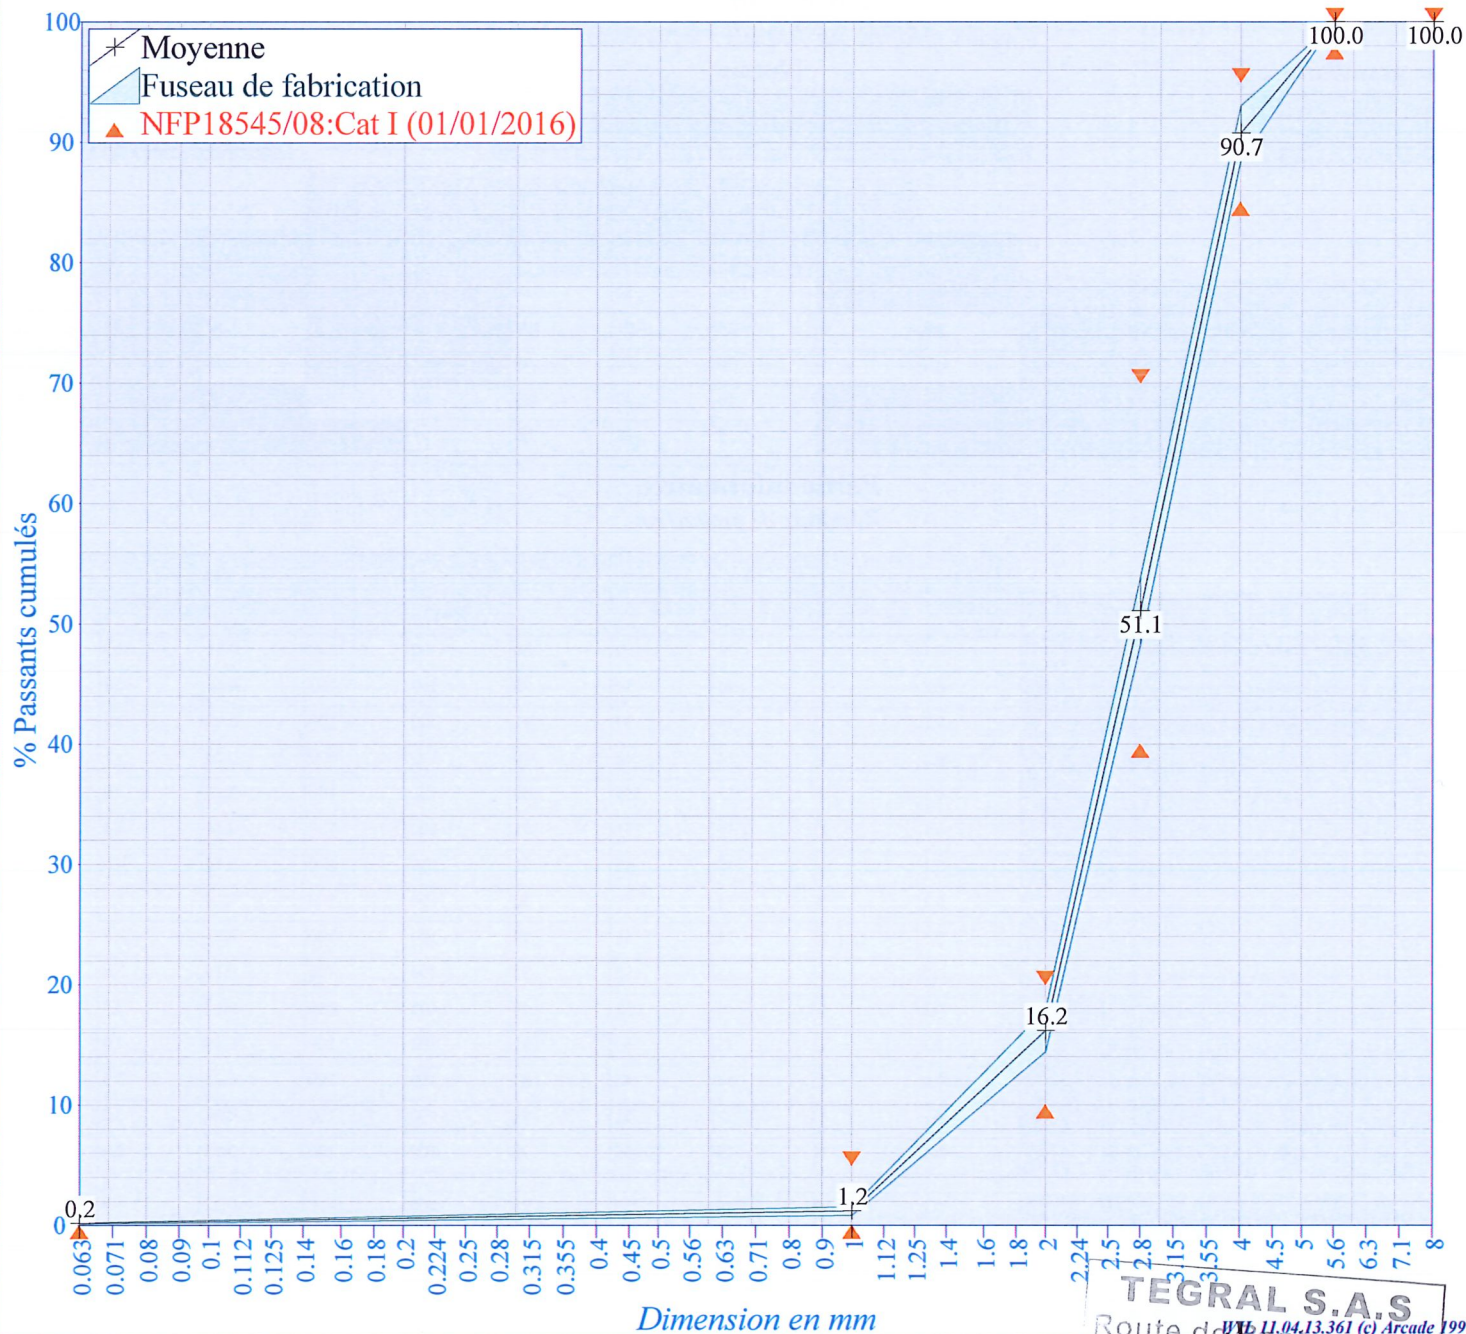

TEGRAL S.A.S
Route de Balzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58