

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravillon 6.3/10 concassé lavé

Alluvionnaire
Concassé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Cat I (01/10/2016)

	0.063	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	Cg	f	FI	W
Etendue e			10	10						
V.S.S.+U	1.3	6	20	100				0.80	19	
V.S.S.	1.0	5	15	95				0.50	15	
V.S.I.			5	85	98	100				
V.S.I.-U			0	80	97					

Partie informative

Résultats de production

du 26/03/19 au 01/09/21


Date	Libellé Produit	0.063	3.15	6.3	10	14	20	Cg	f	FI	W	
LABO-1913TCL06	26/03/2019	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	12	92	100	100	C100/0	0.23	7	2.4
LABO-1916TCL06	15/04/2019	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.3	1	12	91	100	100	C100/0	0.33	7	2.4
LABO-1928TCL06	10/07/2019	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	13	93	100	100	C100/0	0.25	6	2.1
LABO-1947TCL06	19/11/2019	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.4	1	13	91	100	100	C100/0	0.36	7	2.3
LABO-2006TCL06	04/02/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	10	92	100	100	C100/0	0.18	7	2.9
LABO-2011TCL06	10/03/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.3	1	11	90	100	100	C100/0	0.28	7	2.4
LABO-2019TCL06	05/05/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.5	1	14	91	100	100	C100/0	0.49	7	2.1
LABO-2023TCL06	03/06/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	2	11	92	100	100	C100/0	0.18	7	2.6
LABO-2029TCL06	16/07/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	10	89	100	100	C100/0	0.22	6	2.0
LABO-2035TCL06	25/08/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	13	91	100	100	C100/0	0.23	7	2.9
LABO-2040TCL06	29/09/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	14	92	100	100	C100/0	0.24	6	1.9
LABO-2047TCL06	17/11/2020	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.1	1	15	90	100	100	C100/0	0.15	6	1.8
LABO-2116TCL06	20/04/2021	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	13	90	100	100	C100/0	0.21	6	2.3
LABO-2126TCL06	29/06/2021	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.2	1	13	91	100	100	C100/0	0.21	6	2.0
LABO-2135TCL06	01/09/2021	Gravillon 6.3/10 concassé lavé	0.1	1	15	93	100	100	C100/0	0.14	5	2.5
Maximum			0.5	2	15	93	100	100	C100/0	0.49	7	2.9
Xf+1.25xEcart-types			0.4	1	14	93	100	100	C100/0	0.36	7	2.7
Moyenne Xf			0.2	1	13	91	100	100	C100/0	0.25	6	2.3
Xf-1.25xEcart-types			0.1	1	11	90	100	100	C100/0	0.13	6	1.9
Minimum			0.1	1	10	89	100	100	C100/0	0.14	5	1.8
Ecart-type			0.09	0.3	1.6	1.1	0.0	0.0	0.000	0.090	1.0	0.30
Nombre de résultats			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Coeff.de variation			36.54	31.01	12.67	1.22	0.00	0.00	0.00	36.54	9.90	14.16
Catégorie NF P18545/08				I	I	I	I	I		I	I	

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravillon 6.3/10 concassé lavé

Alluvionnaire

Concassé Lavé

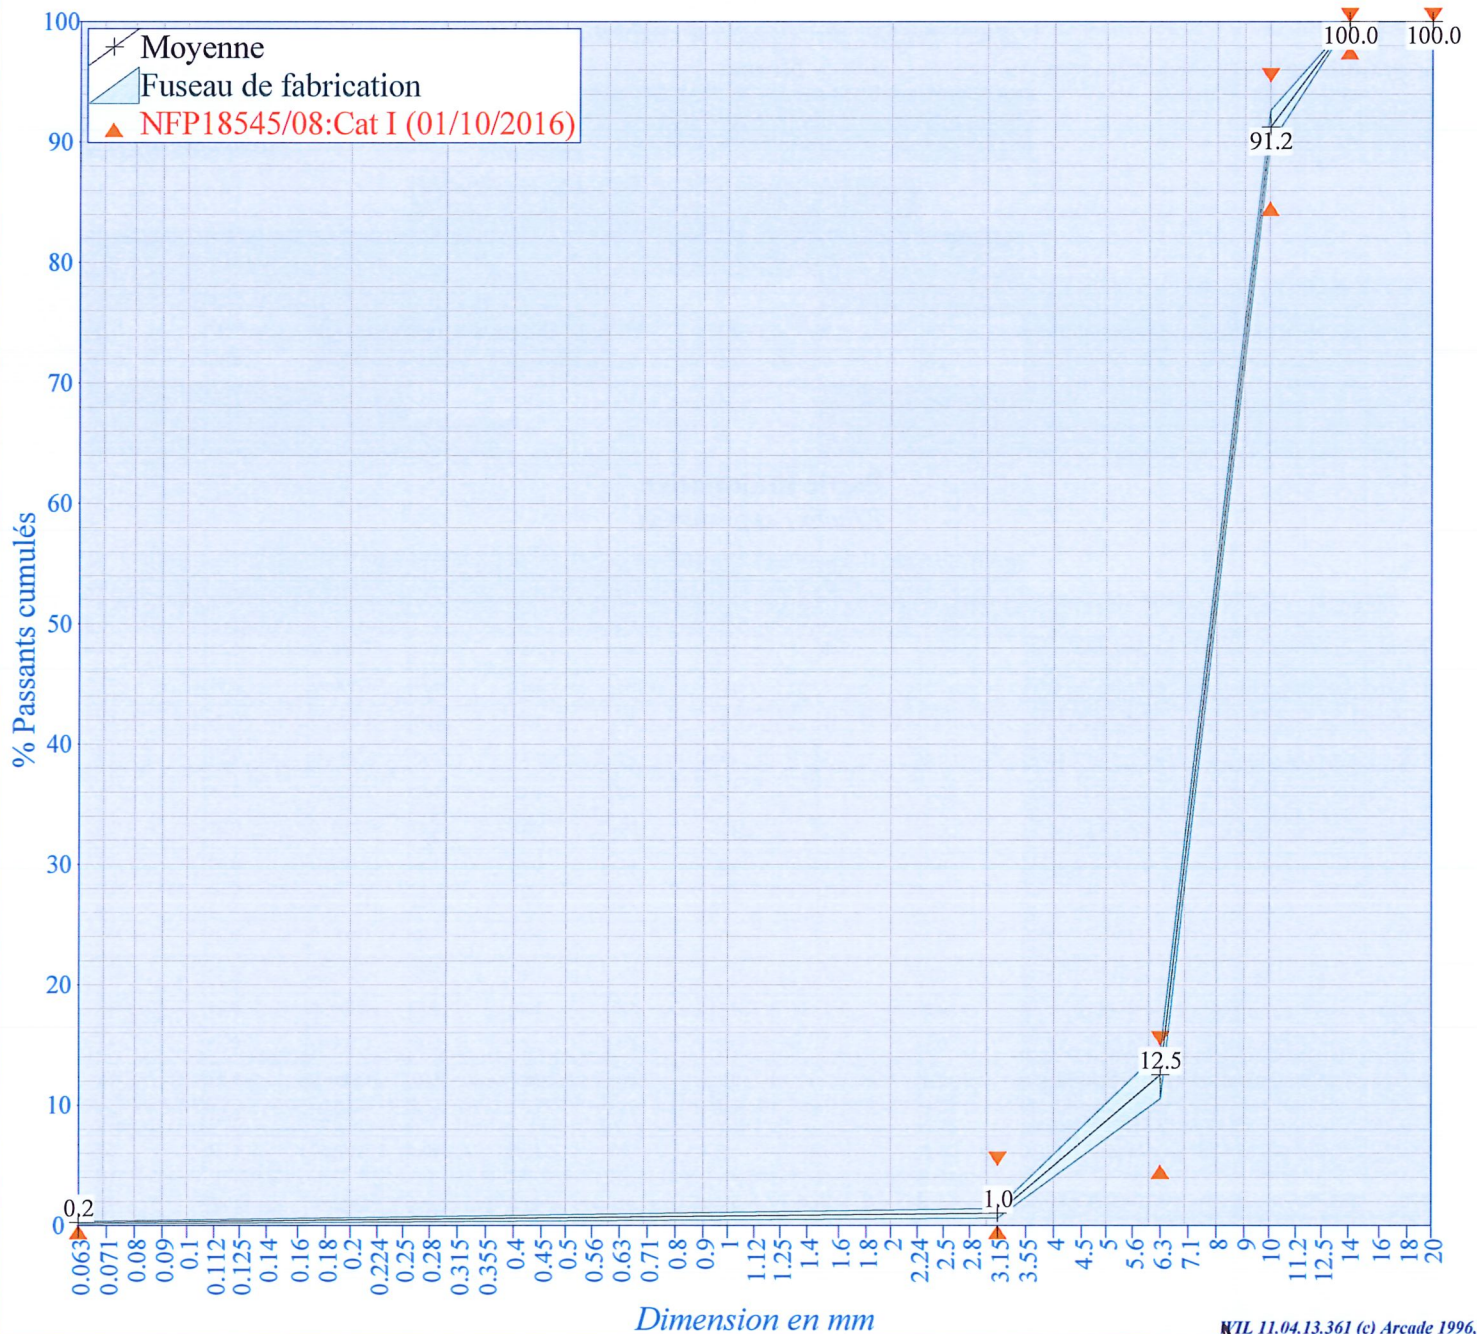

WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LE LABORATOIRE D. GIRARD
TEGRAL S.A.S
Route de Muntzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58