

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé

Alluvionnaire

Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3

10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Cat BI sauf fines III MBf<10 (01/01/2020)

	0.063	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	Cg	f	FI	W
Etendue e			10	10						
V.S.S.+U	2.3	6	20	100				2.30	19	
V.S.S.	2.0	5	15	95				2.00	15	
V.S.I.			5	85	98	100				
V.S.I.-U			0	80	97					


Partie informative

Résultats de production

du 15/03/22 au 28/06/22

Date	Libellé Produit	0.063	3.15	6.3	10	14	20	Cg	f	FI	W	
LABO-2211TC03	15/03/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.6	1	6	89	100	100		0.58		0.4
LABO-2212TC03	22/03/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.7	2	9	90	100	100		0.69		0.6
LABO-2213TC03	29/03/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.6	2	7	89	100	100		0.55		0.5
LABO-2214TC03	05/04/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.7	1	8	91	100	100	C100/0	0.66	6	0.7
LABO-2215TC03	12/04/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.7	2	8	90	100	100		0.74		0.7
LABO-2216TC03	20/04/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.9	1	8	90	100	100		0.89		0.6
LABO-2217TC03	26/04/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.6	1	6	90	100	100		0.64		0.6
LABO-2218TC03	03/05/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.6	1	5	90	100	100	C100/0	0.65	5	0.6
LABO-2219TC03	10/05/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.6	1	7	89	100	100		0.61		0.5
LABO-2220TC03	17/05/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.9	2	6	90	100	100		0.88		0.4
LABO-2221TC03	24/05/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.8	2	8	88	100	100		0.82		0.5
LABO-2223TC03	08/06/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.8	1	8	90	100	100	C100/0	0.75	6	0.5
LABO-2224TC03	14/06/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	0.8	1	7	89	100	100		0.85		0.5
LABO-2225TC03	21/06/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	1.0	1	8	91	100	100	C100/0	0.99	7	0.4
LABO-2226TC03	28/06/2022	Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé	1.1	2	8	91	100	100	C100/0	1.10	8	0.8
Maximum			1.1	2	9	91	100	100	C100/0	1.10	8	0.8
Xf+1.25xEcart-types			1.0	2	9	91	100	100		0.96		0.7
Moyenne Xf			0.8	1	7	90	100	100	C100/0	0.76	6	0.5
Xf-1.25xEcart-types			0.6	1	6	89	100	100		0.56		0.4
Minimum			0.6	1	5	88	100	100	C100/0	0.55	5	0.4
Ecart-type			0.16	0.3	1.1	0.9	0.0	0.0	0.000	0.160	1.0	0.10
Nombre de résultats			15	15	15	15	15	15	5	15	5	15
Coeff de variation			20.95	24.17	15.85	1.00	0.00	0.00		20.95		18.64
Catégorie NF P18545/08				I	I	I	I	I		III	I	

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM
Granulats : Gravillon 6.3/10 Concassé non lavé
Alluvionnaire
Concassé

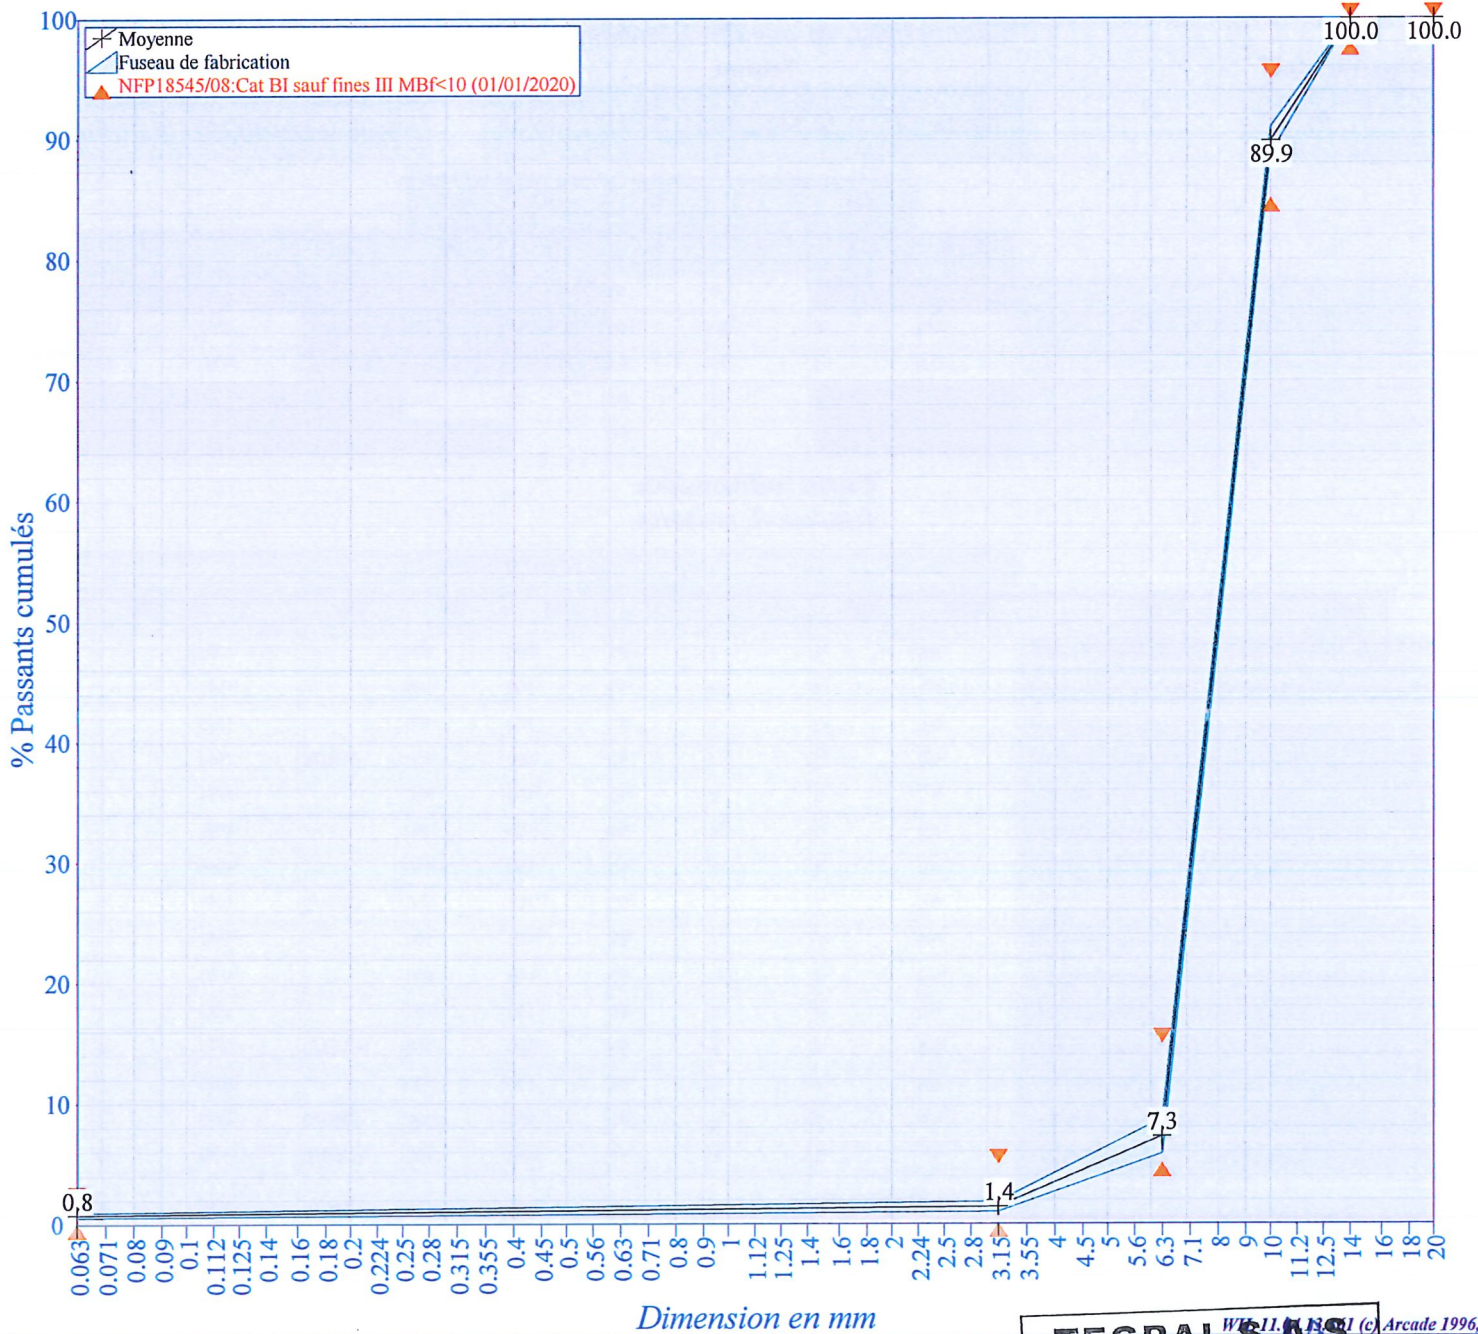

TEGRAL S.A.S
LE LABORATOIRE D. GIRARD
Route de Baldersheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 45 58